

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським державним науково-дослідним інститутом металів (ТК2)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 5 листопада 1998 р. № 891

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ із скасуванням в Україні ГОСТ 5876—82 та ГОСТ 6368—82 в частині речок типів Р18 та Р24

4 РОЗРОБНИКИ: О. І. Тришевський, канд. техн. наук; В. А. Єна, канд. техн. наук; Л. І. Іванисенко (керівник розробки)

ЗМІСТ

- 1 Галузь використання
 - 2 Нормативні посилання
 - 3 Основні параметри та розміри
 - 4 Загальні технічні вимоги
 - 4.1 Характеристики
 - 4.2 Маркування
 - 4.3 Пакування
 - 5 Правила приймання
 - 6 Методи контролю
 - 7 Транспортування та зберігання
- Додаток А
Додаток Б

ДСТУ 3799-98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Рейки залізничні вузької колії типов Р18 та Р24 Загальні технічні умови

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЗКОЙ КОЛЕИ
ТИПОВ Р18 И Р24
Общие технические условия

TYPE P18 AND P24 NARROW-GAUGE RAILWAY RAILS
General specifications

Чинний від 2000-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на рейки типів Р18 та Р24 (далі — рейки), призначенні для укладання на залізницях вузької колії.

Вимоги стандарту обов'язкові, крім вимог 3.3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2841—94 (ГОСТ 27809—95) Чавун і сталь. Методи спектрографічного аналізу

ДСТУ 3058—95 (ГОСТ 7566—94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ГОСТ 1497—84 Металлы. Методы испытания на растяжение

ГОСТ 7565—81 Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для химического состава

ГОСТ 9012—59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

ГОСТ 10243—75 Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры

ГОСТ 17745—90 Стали и сплавы. Методы определения газов

ГОСТ 22536.0—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 22536.1—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита

ГОСТ 22536.2—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы

ГОСТ 22536.3—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора

ГОСТ 22536.4—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния

ГОСТ 22536.5—87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца

ГОСТ 22536.6—88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка

ГОСТ 22761—77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия

3 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

3.1 Розміри поперечного перерізу рейок, а також розташування та розміри отворів для болтів повинні відповідати вказаним на рисунках 1, 2.

Розрахункові значення, площа поперечного перерізу рейок, маса та розподіл металу у перерізі наведені у додатках А і Б.

3.2 Границні відхилення розмірів рейок повинні відповідати наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

У міліметрах

Тип рейки	Границні відхилення						
	за висотою рейки	за шириною головки	за товщиною шийки	за шириною підошви	за висотою шийки	за розмірами отворів для болтів, за відстанню від центра кожного отвору до торця рейки	за відстанню від центра отвору до верхньої грани головки або нижньої грани підошви
P18	+0,3	+0,3	+0,3	±2,0	+0,3	±1,0	±1,0
P24	-1,0	-1,0	-1,0		-0,5		

Примітка. Розміри рейок, на які не встановлені границні відхилення, контролюють за калібраторами прокатних валків під час їх розточки.

3.3 Несиметричність поперечного перерізу головки і підошви рейок відносно вертикальної осі шийки не повинна перевищувати півсуми границьних відхилень розмірів відповідних елементів профілю.

3.4 Залежно від призначення рейки виготовляють:

— мірної довжини — 8м;

— немірної довжини — від 3 до 12 м;

— укороченої мірної довжини для кривих ділянок колії — 7,87 м.

За згодою виробника із споживачем допускається виготовлення рейок мірної довжини інших розмірів.

Для підприємств лісної та вугільної промисловості рейки повинні бути мірної довжини.

3.5 Границні відхилення за довжиною рейок мірної довжини не повинні перевищувати:

± 6 мм — для рейок з фрезерованими торцями;

± 20 мм — для рейок без фрезерування торців (за згодою виробника із споживачем).

3.6 На обох кінцях рейки виконують по два отвори для болтів.

За згодою виробника із споживачем рейки можуть виготовлятися без отворів для болтів на одному або на обох кінцях.

3.7 Приклади умовного позначення


Рейка типу P24 із сталі марки 50 напівспокійної

Рейка P24 50пс ДСТУ 3799-98

Рейка типу P18 із сталі марки 70 спокійної

Рейка P18 70сп ДСТУ 3799—98


Тип Р18

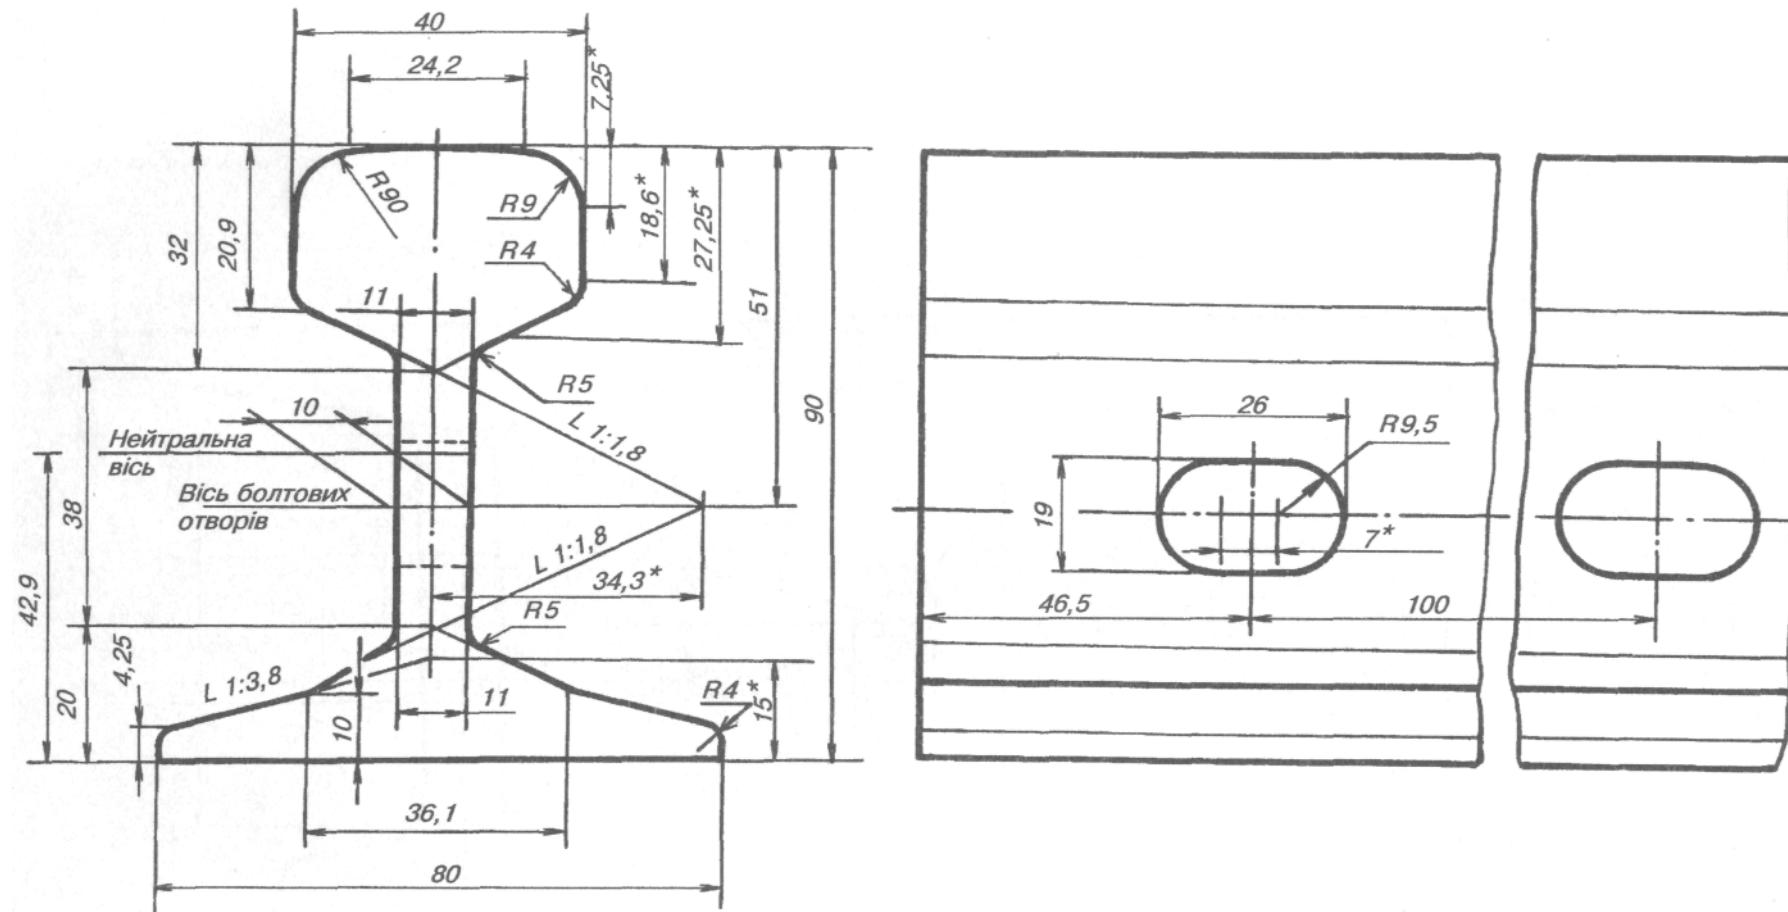

* Розміри для довідок

Рисунок 1

Тип Р24

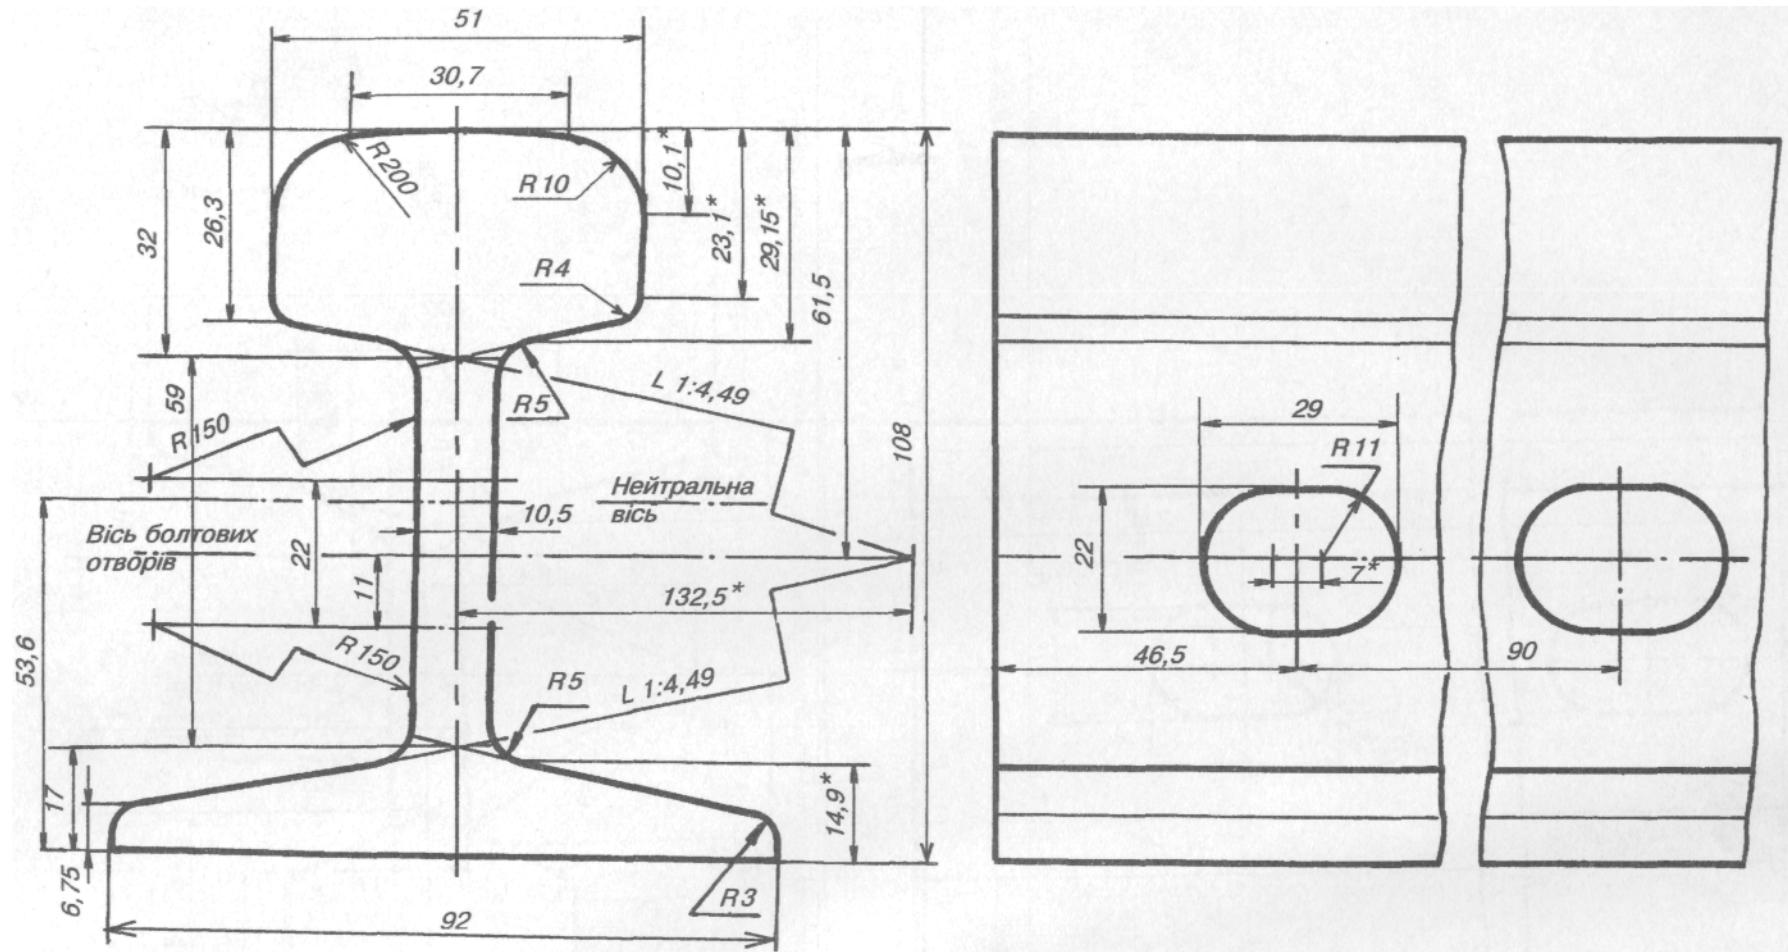

*Розміри для довідок

Рисунок 2

4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Характеристики

4.1.1 Рейки виготовляють згідно з вимогами цього стандарту з вуглецевої спокійної та напівспокійної сталі.

4.1.2 Рейки залежно від твердості поділяють на три категорії:

Н — нормальної твердості;

Т — тверді;

ПТ — підвищеної твердості.

4.1.3 Марка сталі, хімічний склад сталі (за ківшевою пробою), тимчасовий опір під час розтягнення та твердість повинні відповідати таблиці 2.

Таблиця 2

Марка сталі	Ступінь розкис- леності	Категорія рейки	Масова частка елемента, %						Тимчасо- вий опір, Н/мм ² (кгс/мм ²), не менше	Твер- дість НВ, не менше
			Вуглецю	Марганцю	Кремнію	Фосфору	Сірки	Миш'яку		
			не більше							
50	пс	Н	0,40– 0,55	0,50– 0,80	Не більше 0,13	0,040	0,045	0,15	570(58)	170
	сп	Н	0,40– 0,55	0,50– 0,80	Не менше 0,13	0,040	0,045	0,15	570(58)	170
60	сп	Т	0,56– 0,66	0,50– 0,80	Не менше 0,13	0,040	0,045	0,15	640(65)	200
70	сп	ПТ	0,67– 0,82	0,50– 0,80	Не менше 0,13	0,040	0,045	0,15	740(75)	250

Примітка 1. Рейки з напівспокійної сталі призначені для підземного транспорту гірничорудної та вугільної промисловості.

Примітка 2. Допускається перевищення масової частки марганцю до 1,4 % за масової частки вуглецю до 0,80 % та до 1,05 % — за масової частки вуглецю більш як 0,80 %.

Примітка 3. У сталі, виплавленій на базі керченських руд, допускається масова частка сірки та фосфору до 0,050 % кожного елемента.

Примітка 4. Для підприємств лісної галузі виготовляються рейки тільки категорій Т і ПТ.

Примітка 5. За згодою виробника із споживачем допускається виготовлення рейок з інших марок сталі.

4.1.4 В готових рейках допускаються відхилення хімічного складу згідно з таблицею 3.

Таблиця 3

Елемент	Границє відхилення, %
Вуглець	±0,03
Марганець	-0,03
Кремній	+ 0,02 для напівспокійної сталі - 0,03 для спокійної сталі
Фосфор	+ 0,005
Сірка	+ 0,005
Миш'як	+ 0,03

4.1.5 Допускається мікролегування сталі ванадієм, титаном та рідкоземельними елементами. Масова частка кожного з мікролегуючих елементів не повинна перевищувати 0,05 %.

4.1.6 Технологія виготовлення рейок повинна гарантувати відсутність у них флокенів.

4.1.7 Рейки повинні бути прямими.

Місцеві викривлення на будь-якій ділянці рейки не повинні перевищувати 3 мм на 1 м. Кінцеві викривлення не повинні перевищувати 2 мм у випадку вимірювання за допомогою лінійки довжиною 1 м.

4.1.8 Скручування не допускається. Рейки вважають скрученими, якщо під час замірювання їх на контрольному стелажі на кінцях є щілини між підошвою рейки та стелажем (по діагоналі), які перевищують 3 мм.

4.1.9 Кінці рейки повинні бути обрізані під прямим кутом до її поздовжньої осі. Перекіс необроблених торців не повинен перевищувати 2 мм, а фрезерованих — 1 мм в разі вимірювання у будь-якому напрямку.

Задирки більш як 2 мм не допускаються.

Торці рейок не повинні мати слідів усадки у вигляді розшарувань і тріщин.

4.1.10 Поверхня рейок повинна бути без плівок, розривін і тріщин. Не допускаються розкатані пузирі і розкатані тріщини глибиною більш як 1 мм. Допускається видалення дефектів глибиною до 1,5 мм.

На шийці рейки, поза межами накладок, допускаються виступи до 5 мм. Виступи повинні бути видалені на відстані 0,5 м від торців рейки.

4.1.11 Осі отворів повинні бути перпендикулярні до бічних граней шийки рейки. На крайках отворів наявність задирок до 2 мм не є бракувальною ознакою.

4.1.12 Пробний відрізок рейки для копрових випробувань повинен витримати випробування на удар за температури від 0 до 40 °C без ознак руйнування.

Тріщини на поверхні і виколи підошви як у прольоті, так і на опорах вважають ознаками руйнування.

4.1.13 До першого сорту відносять рейки, які відповідають усім вимогам цього стандарту. До другого сорту відносять рейки, які мають такі відхилення:

- за хімічним складом від норм, указаних у таблиці 2: ± 0,05 % — для вуглецю; — 0,1 % - для марганцю; + 0,005 % для фосфору та сірки;
- за тимчасовим опором під час розтягнення —до 10 % відносно вказаного у таблиці 2;
- за твердістю — 20 од. НВ від норм, встановлених у таблиці 2;
- за поверхневими дефектами та розмірами, за винятком ширини підошви, — граничні відхилення, що не перевищують подвоєних допусків для рейок першого сорту;
- за граничними відхиленнями за ширину підошви —до *зомм.

4.2 Маркування

4.2.1 Маркування — згідно з ДСТУ 3058 (ГОСТ 7566).

4.2.2 На шийці рейки в гарячому стані викочують літери і цифри висотою не менш як 8 мм, що означають:

- тип рейок (Р18 чи Р24);
- дві останні цифри року виготовлення рейок;
- умовне позначення або товарний знак підприємства-виробника;
- категорію твердості рейок.

Допускається категорію твердості набивати на торці кожної рейки.

4.2.3 Додатково до вказаних знаків на шийці або торці кожної рейки набивають номер або шифр плавки.

Знаки маркування повинні бути чіткими.

4.2.4 Торці рейок другого сорту повинні бути пофарбовані незмивною червоною фарбою.

4.2.5 На ярликах повинно бути вказано:

- клеймо ВТК підприємства-виробника;
- найменування або умовне позначення підприємства-виробника;
- марку сталі;
- номер (шифр) плавки;
- тип і сорт рейок (сорт рейок вказують тільки для рейок другого сорту); -довжину рейок і масу в'язки.

4.3 Пакування

4.3.1 Пакування — згідно з ДСТУ 3058 (ГОСТ 7566).

4.3.2 Прийняті партії рейок пакують у в'язки.

4.3.3 Маса в'язки рейок для підприємств лісної галузі не повинна перевищувати 10 т. Відстань обв'язки від кінця в'язки рейок повинна бути від 0,8 до 1,0 м.

4.3.4 До кожної в'язки рейок прикріплюють два ярлики.

5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

5.1 Загальні правила приймання — згідно з ДСТУ 3058 (ГОСТ 7566).

5.2 Рейки приймають партіями. Партія повинна складатися з рейок одного типу, однієї плавки-ковша. Допускаються збірні партії одного сорту, однієї категорії твердості, масою не більш як 100 т. Різниця за вмістом вуглецю в рейках збірної партії не повинна перевищувати 0,03 %, марганецю — 0,15 %.

Рейкам збірної партії присвоюють умовний номер плавки.

5.3 Кожну прийняту до відвантаження партію рейок супроводжують документом про якість, який містить:

- найменування або(i) умовне позначення підприємства-виробника;
- найменування продукції;
- позначення цього стандарту;
- сорт і тип рейки;
- номер замовлення;
- найменування і адресу споживача;
- дату відвантаження;
- номер вагона;
- номер плавки;
- кількість рейок у в'язці з зазначенням їх довжини і маси;
- марку сталі;
- хімічний склад;
- механічні властивості.

Документ про якість повинен бути підписаний підприємством-виробником.

6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

6.1 Розміри рейок, скручування і перекіс торців перевіряють вимірювальним інструментом відповідної точності і шаблонами.

6.2 Контроль розмірів отворів проводять з боку входу пуансона.

6.3 Величину кінцевих викривлень і місцевих прогинів визначають щупом за найбільшою щілиною між головкою рейки і контрольною лінійкою довжиною 1 м, прикладеною по хорді.

6.4 Наявність і глибину поверхневих дефектів під час зовнішнього огляду перевіряють пробним випробуванням.

6.5 Випробування на розтягнення проводять згідно з ГОСТ 1497 на одному зразку від плавки. Від рейки беруть відрізок, з якого виготовляють круглий зразок діаметром 10 мм та 5-кратною розрахунковою довжиною; відрізок клеймують номером плавки.

Зразок виточують з верхнього кута головки рейки якомога близче до поверхні кочення.

Допускається застосування статистичних методів контролю.

6.6 Відбір проб для хімічного аналізу проводять згідно з ГОСТ 7565.

6.7 Хімічний аналіз рейкової сталі проводять згідно з ГОСТ 17745, ГОСТ 22536.0—ГОСТ 22536.6, ДСТУ 2841 (ГОСТ 27809) або за методиками, затвердженими у встановленому порядку.

6.8 Контроль макроструктури на наявність флокенів проводять згідно з ГОСТ 10243.

Допускається здійснювати контроль макроструктури неруйнівними методами контролю за методиками, затвердженими у встановленому порядку.

6.9 Для випробування рейок на удар під копром від однієї з рейкових штаб кожної десятої плавки відбирають один пробний відрізок довжиною від 1,3 до 1,5 м, який клеймують номером плавки. Пробний відрізок укладають головкою вгору на опори з радіусом закруглення 125 мм і відстанню між ними від 1000 до 1050 мм і піддають удару вантажем масою 500 кг з висоти:

- 2,7 м — для рейок типу Р18;
- 4,2 м — для рейок типу Р24.

Якщо маса вантажу становить 1 т, висоту підйому зменшують у два рази.

6.10 Контроль твердості за Брінеллем — згідно з ГОСТ 22761 або ГОСТ 9012.

6.11 У випадку незадовільного результату будь-якого випробування подальший контроль рейок здійснюють згідно з ДСТУ 3058 (ГОСТ 7566).

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування та зберігання — згідно з ДСТУ 3058 (ГОСТ 7566).

ДОДАТОК А
(довідковий)

Тип рейки	Площа поперечного перерізу, см ²	Розрахункові значення							Маса 1 м, кг
		Відстань від центра ваги до верху головки, см	Відстань від центра ваги до низу підошви, см	Момент інерції відносно вертикальної осі, см ⁴	Момент інерції відносно горизонтальної осі, см ⁴	Момент опору по верху головки, см ³	Момент опору по низу підошви, см ³	Момент опору по бічній грані підошви, см ³	
P18	22,88	4,69	4,31	40,68	238,44	50,81	55,36	10,17	17,96
P24	31,79	5,47	5,33	86,10	497,80	91,02	93,39	18,72	24,96
Примітка. Для визначення маси прийняті номінальні розміри поперечного перерізу рейок та густота сталі 7850 кг/м ³ .									

ДОДАТОК Б
(довідковий)

Тип рейки	Розподіл металу у поперечному перерізі рейки, % від площин перерізу		
	в головці	в шийці	в підошві
P18	43,86	18,98	37,16
P24	44,47	21,24	34,29

Ключові слова: рейки, марка сталі, хімічний склад, твердість, тимчасовий опір, якість поверхні.